CICLO RASATURA
RAS07
Rasatura epossidica per fondi umidi

Ciclo di rasatura colorata a base di resina epossidica in dispersione acquosa per supporti umidi con pressione idrostatica inversa fino a 2,5 bar.

Lo spessore del ciclo è di circa 1,5 mm.

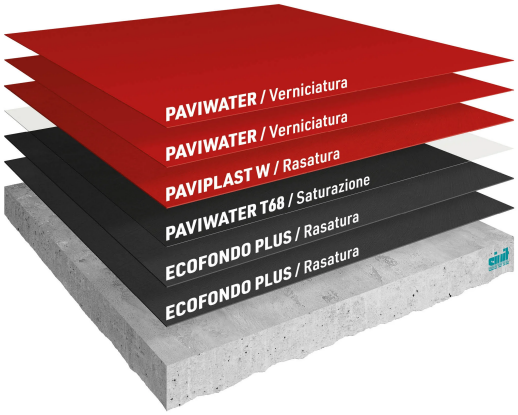

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.
Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di **ECOFONDO PLUS** , diluito del 15 % con acqua e caricato con 10% **Quarzo B2**, per un consumo di prodotto di circa 0,6 kg/m^2 . Per l'applicazione si utilizza la cazzuola americana liscia.
2. Applicare a rasare una seconda ripresa di **ECOFONDO PLUS** , diluito del 15 % con acqua e caricato con 10% **Quarzo B2**, per un consumo di prodotto di circa 0,6 kg/m^2 . Per l'applicazione si utilizza la cazzuola americana liscia.
3. Applicazione a rullo di uno strato di **PAVIWATER T 68** diluito 1:2 con acqua, per un consumo di prodotto di 0,04-0,05 Kg/m^2.
4. Applicare a rasare di uno strato di **PAVIPLAST W**, con un consumo di 0,8 Kg/m^2 . Per l'applicazione si utilizza la cazzuola americana liscia.
5. Applicare a rullo,una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m^2.
6. Applicare a rullo,una seconda ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m^2.
7. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretanico **SIGILFLEX**.

Prodotti utilizzati

PAVIPLAST® W A+B
Formulato epossidico autolivellante in emulsione acquosa

ECOFONDO® PLUS A+B+C
Fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa

PAVIWATER® A+B
Smalto epossidico colorato in emulsione acquosa

PAVIWATER® T68 A+B
Trasparente epossidico in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it