

MASSETTO EPOSSIDICO DECORATIVO

CONGLOMERATO CON QUARZO COLORATO IN RESINA TRASPARENTE CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B_{FL}-S1

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO


Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detersivi, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: pallinatura o fresatura.

Su pavimenti in cemento vecchi, ammalorati e contaminati si dovrà procedere all'asportazione dello strato superficiale, fino ad eliminazione completa delle parti inconsistenti ed in fase di distacco, in modo da lasciare aperte le porosità ed arrivare ad una superficie compatta.

APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo una ripresa di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, per un consumo di 1,0 kg/m².
- 2 • Distribuire, fresco su fresco, la malta costituita da **FLUIDEPOX** e **Quarzo Colorato** preparata in apposita impastatrice (con un rapporto di 1 a 15). Distribuire con racla e rigone la malta sul pavimento per un consumo di circa 7-10 kg/m² (circa 0,45-0,65 kg/m² di **FLUIDEPOX** e 6,55-9,35 kg/m² di **Quarzo Colorato**). Compattare con frattazzatrice a pale rotanti.
- 3 • Rasare e saturare le porosità con 1,0 kg/m² di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**. Per l'applicazione si utilizza la cazzuola americana liscia.
- 4 • Seconda rasatura per colmare gli incavi della superficie, utilizzando **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, reso tixotropico con **ADDENSANTE** (prodotto in polvere). Consumo 0,25 kg/m².
- 5 • Dopo accurata carteggiatura, applicare a rullo **FINISOL TRASPARENTE SATINATO**, per un consumo di circa 0,1 kg/m².
- 6 • Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretano **SIGILFLEX**.

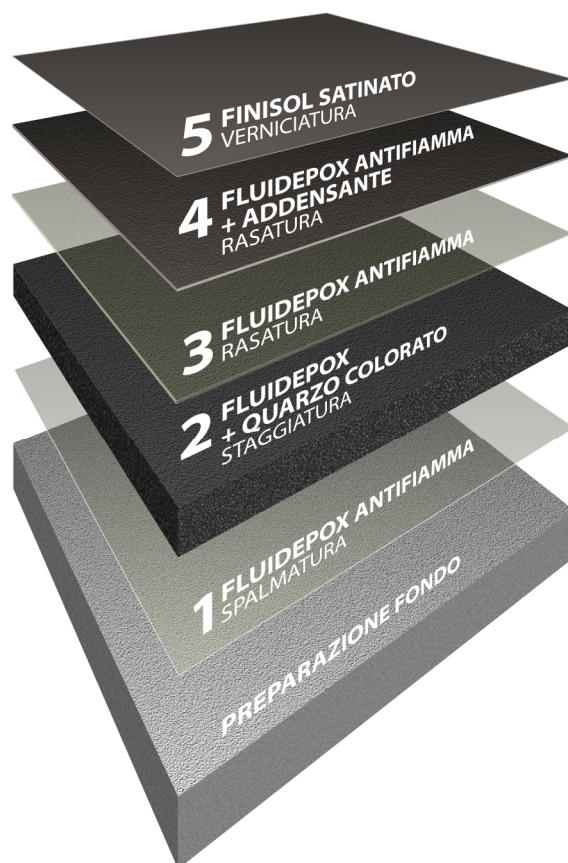

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 4-6 mm.

PRODOTTI

FINISOL TRASPARENTE SATINATO A+B • formulato poliuretano trasparente satinato, a solvente

FLUIDEPOX A+B • formulato epossidico trasparente, esente da solvente

FLUIDEPOX ANTIFIAMMA A+B+C • formulato epossidico trasparente, esente da solvente

Quarzo Colorato • quarzo sferico resinato

ADDENSANTE • carica addensante a base di fibre di polietilene

SIGILFLEX • sigillante elastomerico

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o Responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico

SIVIT S.R.L.
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN RESINA **sivit**